

GA

# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 68—2008  
代替 GA 68—2003



2008-02-01 发布

2008-04-01 实施



中华人民共和国公安部 发布

## 前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起同时代替 GA 68—2003《防刺服》。

本标准与 GA 68—2003 相比主要增加术语和定义,修改了试验方法、试验刀具和背衬材料。

在标准修改过程中,吸收和借鉴了美国 NIJ0115.00 防刺服标准的相关技术条件。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部第一研究所、中国航天科技集团公司第 508 研究所北京科亚达新材料有限公司、公安部特种警用装备质量监督检验中心、北京中天锋安全防护技术有限公司。

本标准主要起草人:孙非、于长波、王梅、庄严增、任常青、鲁品琦。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GA 68—1994、GA 68—2003。



# 警用防刺服

## 1 范围

本标准规定了警用防刺服(以下简称防刺服)产品的术语和定义、分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

本标准适用于警用防刺服。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 2.1

**防刺服 stab resistance of personal body armor**

能有效地防护匕首等常见锐器从各种刺入角度对人体的攻击,减少人体防护部位受到刺伤威胁的一种服装。

### 2.2

**防刺层 armor panel**

能阻挡匕首等常见锐器的攻击,并对人体起主要防护作用的各种类型结构的总成。

### 2.3


**防刺服外套 armor carrier**

它是防刺服的组成部分,用于固定防刺层的载体,穿着在人体的防护部位上。外套不具有防刺功能。

### 2.4

**刺入角 angle of incidence**

刀具刺入行经路线与刺入点切面法线之间的夹角,见图1。

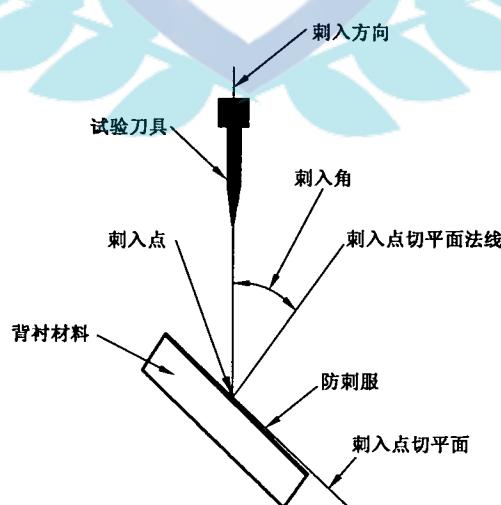

注:被衬材料水平放置时,刺入角为0°。

图 1 刺入角示意图

### 2.5

**背衬材料 backing material**

在进行防刺试验时,衬垫在防刺服试样下面的材料。

2.6

**测试刀具 test knife**

在防刺服试验中所使用的标准试验锐器。

2.7

**落体 drop mass**

装有测试刀具的装置。依靠自身重量自由坠落,以一定的动能冲刺防刺服。

2.8

**刺着点 impact point**

试验刀具的刀尖入刺在防刺服上的位置。

2.9

**穿透 penetration**

防刺服被试验刀具或防刺服本身的碎片刺穿,称为穿透。

2.10

**有效冲刺 fair strike**

符合下列所有条件的冲刺:

- a) 刺着点离防刺服边缘大于等于 50 mm;
- b) 刺着点离背衬材料边缘大于等于 50 mm;
- c) 刺着点之间距离大于等于 50 mm。

2.11

**测速区 velocity measurement zone**

位于刺着点上部,测量落体速度的区域。测速区的长度不小于 50 mm。当落体穿过测速区的下边缘时,刀尖的位置应在刺着点以上 0 mm~25 mm 的范围之内。

2.12

**撞击能量 strike**

当落体上的刀具尖端接触防刺服的位置瞬时(计算)得到的落体的动能。


### 3 分类和命名

#### 3.1 分类

防刺服按防刺层的材质分为金属、非金属、复合材料,分别用“J”、“F”、“H”表示。

#### 3.2 命名

防刺服的命名由产品名称代号、材质代号、企业自定义代号和产品型号代码组成。

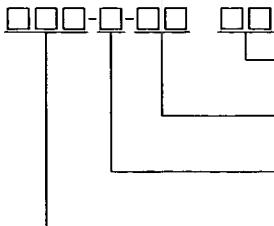

产品型号代码,用两位数字表示

企业代号,用两位大写英文字母表示

材质代号

产品名称代号:防刺服(用防刺服的汉语拼音首个字母“FCF”表示)

示例:××公司生产的企业代号为 AB,产品型号为 01 的金属材料的防刺服产品,表示为:FCF-J-AB01。

### 4 技术要求

#### 4.1 一般要求

4.1.1 防刺服外套、防刺层等材料应对人体无自然伤害。

4.1.2 防刺服外套与防刺层应能分离,易于拆洗。

4.1.3 防刺服上应有清晰永久性的产品标志,位置应在后背内侧领口下方 10 cm 居中处,其内容应

包括：

- a) 制造厂名称或商标；
- b) 产品名称；
- c) 型号；
- d) 执行标准号；
- e) 生产日期；
- f) 使用说明和注意事项；
- g) 警示说明“防刺服不能防弹”，字体应比其他字体大一倍半。

#### 4.2 外观要求

4.2.1 防刺服应无裂痕、皱褶、破损、开线、漏针、线头等缺陷。

4.2.2 外套颜色为警用蓝色。

#### 4.3 防护面积

4.3.1 防刺层总面积应大于等于  $0.3\text{ m}^2$ 。

4.3.2 防刺层应覆盖人体主要内脏器官(包括前、后及侧面的防护)。

#### 4.4 穿着灵活性

防刺服应穿着灵活、易于穿脱，穿着后不应使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。

#### 4.5 密封性能

防刺服的防刺层应有黑色并且密封不透水、不透光的保护套。

#### 4.6 防刺性能

用测试刀具(见附录 A)加配重组成落体达  $2.4\text{ kg}$ ，以  $24\text{ J}\pm 0.5\text{ J}$  撞击能量，按  $0^\circ$ 、 $45^\circ$  刺入角有效冲刺防刺服，应不允许穿透防刺服。

#### 4.7 气候环境适应性

防刺服在环境温度  $-20^\circ\text{C}\sim+55^\circ\text{C}$  条件下应符合 4.6 的要求。

### 5 试验方法

#### 5.1 一般要求检验

目测检验防刺服，应符合 4.1 的要求。

#### 5.2 外观检验

目测检验防刺服外观，应符合 4.2 的要求。

#### 5.3 防护面积检验

用精度为  $1\text{ mm}$  的量具，测量防刺服的防刺层面积，应符合 4.3 的要求。

#### 5.4 穿着灵活性试验

防刺服由三人分别试穿，应符合 4.4 的要求。

#### 5.5 密封性能

将防刺服的防刺层沿下边剪开，取出防刺材料，在自然北光条件下，目测保护套，往保护套中注满自来水，悬吊(见图 2)30 min 后检查，结果应符合 4.5 的要求。




图 2 保护套悬挂示意图

## 5.6 防刺性能测试

试验设备、试验方法及试验步骤按附录 A 规定进行,结果应符合 4.6 的要求。

## 5.7 气候环境适应性试验

### 5.7.1 低温试验

将防刺服放入温度为  $-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  恒温箱内保持 4 h,然后按 5.6 进行防刺性能测试,试验应在 10 min 内完成,结果应符合 4.6 的要求。

### 5.7.2 高温试验

将防刺服放入温度为  $+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  恒温箱内保持 4 h,然后按 5.6 进行防刺性能测试,试验应在 10 min 内完成,结果应符合 4.6 的要求。

## 6 检验规则

### 6.1 检验分类

产品检验分为型式检验和出厂检验。

### 6.2 型式检验

#### 6.2.1 有下列情况之一者,应进行型式检验:

- 新产品设计定型或生产定型时;
- 材料、结构、生产工艺有重大改变时;
- 产品首次生产、停产一年后恢复生产时;
- 累计一定产量后应周期性检验时;
- 主管部门提出型式检验要求时。

#### 6.2.2 型式检验项目、技术要求和试验方法按表 1 的规定。

### 6.3 出厂检验

#### 6.3.1 产品经质量检验部门检验合格后方可出厂。

#### 6.3.2 出厂检验的项目、技术要求、试验方法见表 1。

表 1 检验项目、技术要求和试验方法

序号	项 目	技术要求	试验方法	型式检验	出厂检验
1	一般要求	4.1	5.1	●	●
2	外观要求	4.2	5.2	●	●
3	防护面积	4.3	5.3	●	○
4	穿着灵活性	4.4	5.4	●	—
5	密封性能	4.5	5.5	●	○
6	防刺性能	4.6	5.6	●	○
7	气候环境适应性	4.7	5.7	●	—

注: ●为必检项目,○为抽检项目,—为不检项目。

### 6.4 组批和抽样

#### 6.4.1 组批规则

以同一批原材料、同一类结构和同一种生产工艺制造的防刺服为一检验批。

#### 6.4.2 抽样规则

- 型式检验的送检样品为 4 件。
- 出厂检验时,产品一般要求和外观要求应予全检,同一检验批次的防刺服应进行防护面积、密封性能和常温下防刺性能抽检。

**抽检规则：**

批量不足 100 件时,抽检数为 4 件;批量在 100~999 件时,抽检数为 6 件;批量大于 1 000 件时,抽检数为 8 件。

**6.5 判定规则**

- a) 全部样品的各项性能合格,则判定该批产品合格。
- b) 防刺性能不合格,则判定该批产品不合格。
- c) 其他单项性能指标不合格,则允许加倍抽样复检。复检合格,则判定该批产品合格;复检不合格,则判定该批产品不合格。

**7 包装、运输及贮存****7.1 包装**

7.1.1 外包装箱上应有:产品名称、生产厂名、生产厂通讯地址、生产日期、执行标准号、产品数量、产品重量及“防潮”和“防湿”标志。

7.1.2 每件防刺服产品均有专用包装袋,应附有合格证、使用说明书等。

**7.2 运输**

在运输时应严密遮盖,避免淋雨受潮,避免与腐蚀性物品混装运送。

**7.3 贮存**

7.3.1 产品应存放在通风干燥、避光的库内,距地面 250 mm 以上,不得与腐蚀性物品一起贮存。

7.3.2 产品长期库存时应予平放。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**防刺服的防刺性能试验方法**

**A. 1 测试设备和背衬材料****A. 1.1 测试设备**

由落锤试验机及测速仪组成。

**A. 1.1.1 落锤试验装置要求:保证测试刀具垂直坠落。****A. 1.1.2 测速仪应在速度区内能精确测量落体速度,测速仪的测速精度应该小于等于±0.05 m/s。****A. 1.2 测试刀具**

测试刀具,见图 A. 1。刀具材质 9Cr18Mo,硬度 50 HRC~55 HRC。每把刀的刀身应有唯一编号。

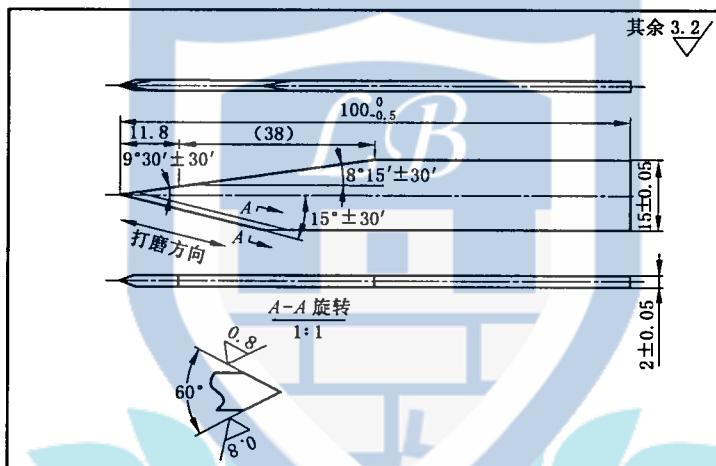


图 A. 1 测试刀具图

**A. 1.3 落体**

装有测试刀具的装置,刀体外露长度为 83 mm±2 mm,加配重整体质量为 2.4 kg,由落锤试验机释放,依靠自身重量自由坠落,以一定动能使试验刀尖刺入防刺服。

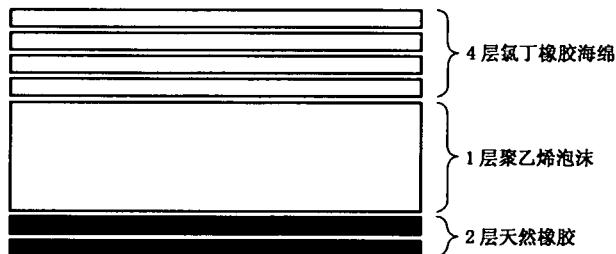
**A. 1.4 背衬****A. 1.4.1 背衬材料尺寸为 400 mm×400 mm×67 mm,由上面 4 层 6 mm 厚的氯丁橡胶海绵,中间 1 层 30 mm 厚聚乙烯闭孔泡沫塑料(33 kg/m<sup>3</sup>),下面 2 层 6.5 mm 厚天然橡胶组成,见图 A. 2。**

图 A. 2 背衬材料示意图

**A. 1.4.2 背衬材料支架**

由刚性支架支撑背衬材料,且能使背衬材料从 0°调整至 45°。

## A.2 试验步骤

### A.2.1 试验准备


A.2.1.1 试验按不同气候环境分别进行预处理,应符合4.6、4.7的要求。

A.2.1.2 所有电子设备应预热至稳定状态。

A.2.1.3 背衬材料的校准用1 000 g的钢球从1 500 mm±15 mm的高度垂直下落2次,落点分别在不同位置,2次钢球回弹的高度应在350 mm~550 mm范围内。每次试验前后应进行背衬材料校准并做标记,试验时刺着点应避开校准点。

A.2.1.4 每把测试刀具只能使用一次。

A.2.1.5 把防刺服试件平放在背衬材料上面,用50 mm宽两端有尼龙搭扣的松紧带将防刺服固定在背衬材料上面(固定带不应干扰刺着点),见图A.3。

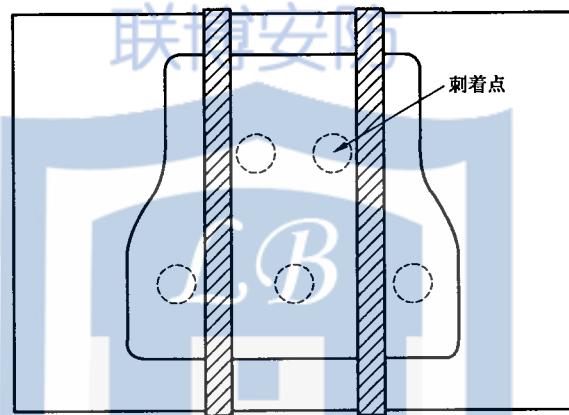

图A.3 刺着点示意图


A.2.1.6 在防刺服表面上标注上刺入点的标记,前片和后片各刺入5点。

### A.2.2 防刺性能试验

A.2.2.1 按防刺服的前片和后片的标记各有效刺入5点,其中3点刺入角为0°,2点刺入角为45°。对于防刺层为搭接、粘接、铆接等连接方式的防刺服,45°角的2刺点应逆向(若有)刺在接缝处,其结果应符合4.6的要求。

A.2.2.2 2刺点之间或刺点与边缘之间的距离小于50 mm并能达到4.6的要求则视为合格,如未达到4.6的要求则视为无效,可再选适当位置补刺一次。如符合4.6的要求判为合格,反之则判为不合格。

联博安防

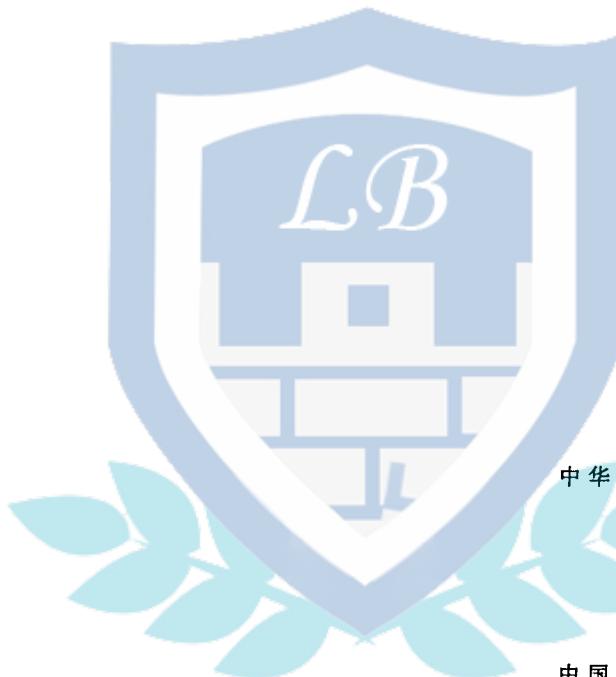

中华人民共和国公共安全  
行业标准  
警用防刺服  
GA 68—2008

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码 :100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
电话 :68523946 68517548  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字  
2008 年 3 月第一版 2008 年 3 月第一次印刷

\*  
书号 : 155066 · 2-18552 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话 : (010)68533533



GA 68—2008